



SPIDY 15



VEEKINDLAD MÖRDID - KIIRESTI
KÕVENEVAD MÖRDID



TOOTE KIRJELDUS

SPIDY 15 on kiiresti kõvenev eelsegatud tsementmört raudbetooni ja üldiselt tsementeerivate aluspindade kiireks remondiks.

KUS SEDA KASUTATAKSE

- Kiire ettevalmistus hüdroisolatsioonitöödeks (nt armatuurikoorik, raketise vahedetailide vuukimine)
- Kahjustatud betoonelementide (nt talade servad, sambad ja rõduesised) kiire taastamine
- Kaitseraudade ja kaevukaante kinnitamine
- Betoonvalu pinnadefektide kiire tasandamine (nt murenemine, esilekerkivad rauad, killud)
- Alusraamide, akende ja elektrisüsteemide kiire paigaldamine

KASU

- Head viimistlustulemused
- Kõrge nake betooni ja armatuurvarrastega
- Kiire kõvenemine isegi aluspinnal ja eriti niiskes keskkonnas
- Suurepärane tiksotroopsus, mis ei nõua raketise kasutamist
- Kiire ja lihtne pealekandmine

ETTEVALMISTAMINE JA KASUTAMINE

Ettevalmistus- ja paigaldusandmed viitavad tavalistele keskkonnatingimustele (temperatuur +20°C; suhteline õhuniiskus 60%).

Pinna ettevalmistamine

Toote täiuslik nakkumine toega, mis on vältimatult vajalik taastamise stabiilsuse tagamiseks, on seotud pinna ettevalmistamise kvaliteediga, millele mört kantakse; seetõttu on eelnevalt vajalik:

- Eemaldage kõik kahjustatud osad ettevaatlikult liivapritsi või haamriga
- Karestage pind, eemaldades kõik kile- või tsemendijäägid
- Puhastage lahtine armatuurraud roostest ja kandke puhastatud varrastele pintsliga SANOFERi kaitsetoode (vt vastavat tehnilist juhendit)
- Küllastage pinnad ettevaatlikult veega, hoides neid pealekandmise algusest peale niiskena

Taigna ettevalmistamine

Valage segamisvesi anumasse (umbes 2,5 l koti kohta võrdub 16 massiprotsenti) ja lisage aeglaselt pulber, segades seda puurile asetatud segistiga umbes 3 minutit, kuni saadakse vedel ja homogeenne segu.

Rakendus

Kandke SPIDY 15 kihtidena, mis ei ületa 3 cm; suurema paksuse pealekandmiseks oodake vähemalt 20 minutit ühe ja teise kihi pealekandmise vahel.



TARBIMINE JA SAAGIK

19 kg/m² ühe sentimeetri paksuse kohta.

SPIDY 15 kotist saab umbes 8 liitrit mörti.

PAKEND JA LADUSTAMINE

15 kg kotid.

Tooteid tuleb hoida kuivas, päikese ja niiskuse eest kaitstud kohas.

SPIDY 15 originaalpakendis säilivusaeg on 18 kuud.

HOIATUSED - OLULISED MÄRKUSED

Kandke toode peale 15 minuti jooksul pärast segamist.

Kasutusaja pikendamiseks ärge lisage vett.

Ärge kasutage SPIDY 15 pindadel, mis on suuremad kui 2 m².

Ärge kandke toodet temperatuuril alla +5°C.

Kõrge temperatuuri või tuule korral hoidke üle tehtav osa niiskena, et tagada nõuetekohane nakkumine.

FÜÜSIKALISED JA TEHNILISED OMADUSED


Konkreetne	Väärtused
Aspekt	hall pulber
Kokkutõmbumine	kontrollitud
Mahukaal	< 2,2 kg/l

Parameetrid alluvad ettevõtte kvaliteedikontrollile	Väärtused
Töötlemisaeg +20°C juures	< 15'
Haardumine toega 28 päeva pärast	> 1,5 N/mm ² (UNI EN 1542)
Survetugevus	
3 tunni pärast	> 5 N/mm ² (UNI EN 196)
1 päeva pärast	> 18 N/mm ² (UNI EN 196)
7 päeva pärast	> 30 N/mm ² (UNI EN 196)
28 päeva pärast	> 35 N/mm ² (UNI EN 196)
Paindetugevus	
pärast 3 tundi	> 1 N/mm ² (UNI EN 196)
pärast 1 päeva	> 3 N/mm ² (UNI EN 196)
pärast 7 päeva	> 4 N/mm ² (UNI EN 196)
pärast 28 päeva	> 5,5 N/mm ² (UNI EN 196)

Esitatud andmed on saadud laboris +20°C ja 60% suhtelise õhuniiskuse juures

VAADAKE VIDEOSID JA LUGEGE LISATEAVET

Ohutuskaardid Tehnilised andmed Spetsifikatsioonid Tehnilised diagrammid ja DOP EPD deklaratsioon YouTube'i video

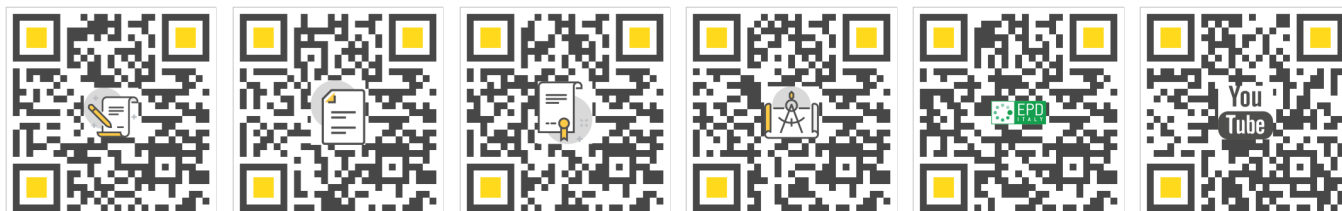

OHUTUS

Vaadake asjakohast ohutuskaarti.

AUTORIÕIGUS

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.

Käesolevas dokumendis sisalduv teave, pildid ja tekstid on Volteco S.p.A. ainuomand.

Neid võidakse igal ajal ilma ette teatamata muuta.

Selle ja muude dokumentide (spetsifikatsioonid, brošüürid jne) kõige ajakohasemad versioonid on kättesaadavad aadressil www.volteco.com.

Tõlke puhul võib tekst sisaldada tehnilisi ja keelelisi ebatäpsusi.

JURIIDILISED MÄRKUSED

Märkus ostjale/paigaldajale:

Käesolev Volteco S.p.A. poolt kättesaadavaks tehtud dokument on mõeldud üksnes ostja/taotleja toetamiseks ja teavitamiseks.

See ei võta arvesse vajalikke teadmisi individuaalsest tegevuskontekstist, mille suhtes Volteco S.p.A. jääb igal juhul kõrvale.

See ei muuda ega laienda tootja Volteco S.p.A. kohustusi.

See võib muutuda, mille osas peab rakendaja end enne iga üksikut rakendamist kurssi viima, konsulteerides www.volteco.com.

Eespool esitatud selgitused laienevad müügivõrgu müügieelsele/järgsele tehnilisele/kaubanduslikule teabele.